

【 ハイアンカー 】 技術資料

資料内容： ◆製品仕様書
◆材料規格書
◆試験成績書
◆承認図

品名： ハイアンカー Yタイプ

品番： Y660



サンライズ工業株式会社

TEL : 0857(23)2731 FAX : 0857(22)9692


URL : <http://www.sunrise-ic.jp/>

製品仕様書

1.対象製品

品名	ハイアンカー Yタイプ
対象サイズ	Y630、Y640、Y650、Y660
対象母材	普通コンクリート（圧縮強度：18N/mm ² ～36N/mm ² ）

2.製品の種別・分類

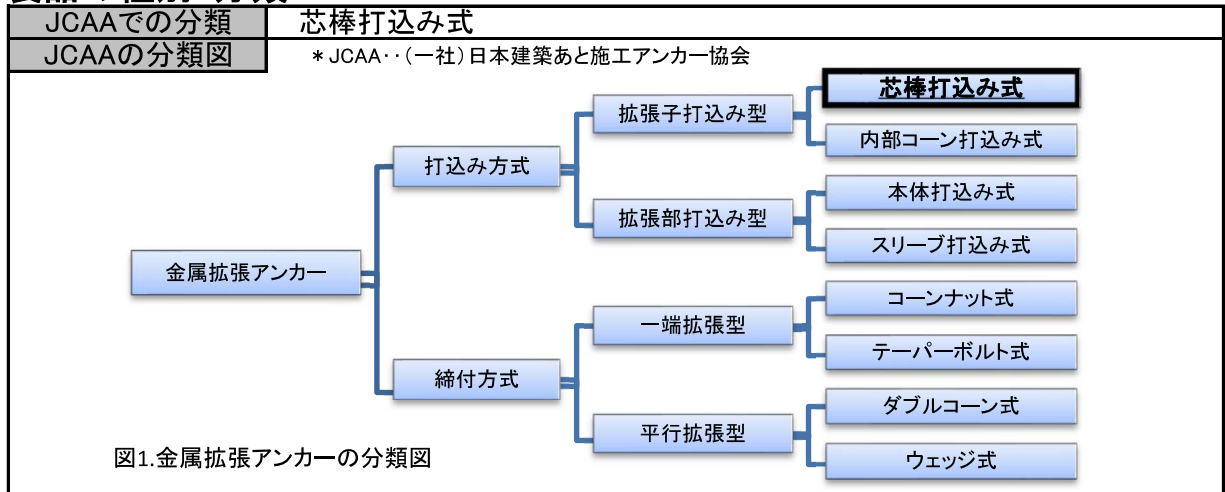

3.製品イメージ



図2.製品の的外観

* サイズにより外観は異なります。

4.製品構成

本体芯棒

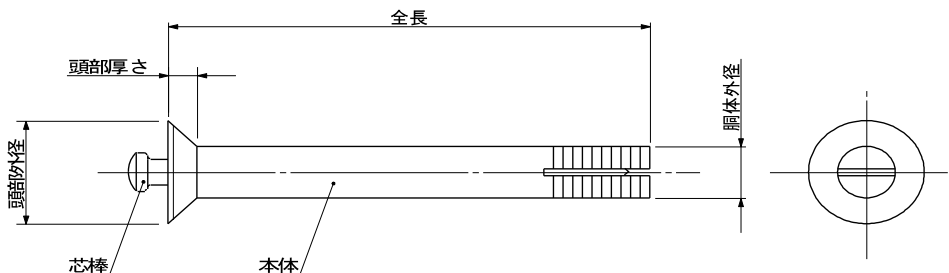


図3.製品外観・製品構成図

5.製品仕様

アンカー本体の仕様

(mm)

品番	主要寸法				穿孔仕様			目安単重(g)	
	胴体外径	頭部外径	頭部厚さ	全長	最大取付物厚さ	ドリル径	穿孔深さ		埋込長さ
Y630	6	12	3.0	30	5	6.4	28	25	7.8
Y640				40	15				9.6
Y650				50	25				12.1
Y660				60	35				14.2


表面処理の仕様

対象	表面処理の種類	表面処理記号
アンカー本体	電気亜鉛めっき(JIS H8610) (膜厚:5 μ m以上)	Ep-Fe/Zn5
芯棒	三価クロム化成処理(光沢タイプ) (* 六価クロムを含まない化成処理です。) (* 一般的に三価ユニクロと呼ばれる処理です。)	

材料規格書

1.対象製品

品名	ハイアンカー Yタイプ
対象サイズ	Y630、Y640、Y650、Y660

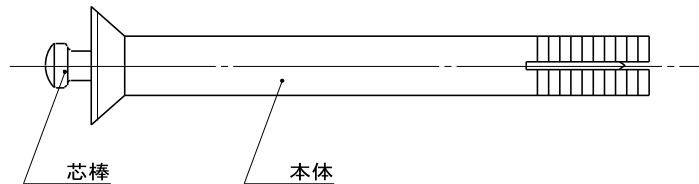

2-1.アンカー本体

規格名と鋼種名	冷間鍛造用炭素鋼 (JIS G3507) (SWCH6A、SWCH8A、SWCH10A、SWCH12A) 又は 上記類似材
---------	---

化学成分	C	Si	Mn	P	S	Al			
規格 (SWRCH6A)	0.08 以下	0.10 以下	0.60 以下	0.030 以下	0.035 以下	0.02 以上			

- * 上記の化学成分は、JIS G3507によるもので、鋼種の一例としての記載となります。
- * 類似材の化学成分は上記成分規格によらない場合があります。

2-2.アンカー芯棒

規格名と鋼種名	機械構造用炭素鋼鋼材 (JIS G4051) (S45C) 冷間鍛造用炭素鋼 (JIS G3507) (SWCH45K) 又は 上記類似材
---------	---

化学成分	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu	Ni+Cr
規格 (S45C)	0.42 ~0.48	0.15 ~0.35	0.60 ~0.90	0.030 以下	0.035 以下	0.20 以下	0.20 以下	0.30 以下	0.35 以下

- * 上記の化学成分は、JIS G4051によるもので、鋼種の一例としての記載となります。
- * 類似材の化学成分は上記成分規格によらない場合があります。

化学成分	C	Si	Mn	P	S				
規格 (SWRCH45K)	0.42 ~0.48	0.10 ~0.35	0.60 ~0.90	0.030 以下	0.035 以下				

- * 上記の化学成分は、JIS G3507によるもので、鋼種の一例としての記載となります。
- * 類似材の化学成分は上記成分規格によらない場合があります。

アンカーボルト試験成績書
 ハイアンカー:Yタイプ
 Y660



1. 試験日 2018年11月26日
2. 試験者 サンライズ工業株式会社
3. 試験の種類 静的引抜試験 (JCAA [(一社)日本建築あと施工アンカー協会] 試験方法に準拠)
4. 試供体

4-1. アンカーボルト

単位:mm

品名	直径	全長	頭部外径	穿孔径	埋込長さ	材質
Y660	6.0	60.0	φ12	6.4	25.0	スチール

4-2. コンクリート

種類	設計 圧縮強度
普通 コンクリート	18 N/mm ²

5. 試験結果


5-1. 総括表

試料 No.	1	2	3	4	5
最大引抜荷重 (kN)	5.35	5.64	6.13	5.65	5.87
(kgf)	(546)	(576)	(626)	(577)	(599)
最大荷重時変位 (mm)	3.76	3.01	1.78	2.33	1.18
打撃回数 (回)	2	2	2	3	2
ハンマーの大きさ	1.0 ポンド				
破壊モード	コンクリート コーン状破壊	コンクリート コーン状破壊	コンクリート コーン状破壊	コンクリート コーン状破壊	コンクリート コーン状破壊

5-2. 荷重変位表

荷重 (kN)	変位量(mm)				
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
1.00	0.01	0.62	0.01	0.01	0.01
2.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02
3.00	0.05	0.07	0.60	0.08	0.04
4.00	1.37	0.30	0.19	0.20	0.08
5.00	2.62	1.23	0.47	1.07	0.22
6.00			1.47		
MAX	1.32 (5.35kN)	1.95 (5.64kN)	4.49 (6.13kN)	2.61 (5.65kN)	3.36 (5.87kN)
平均最大引抜荷重:	5.73kN		(584.5kgf)		

5-3. 荷重変位曲線

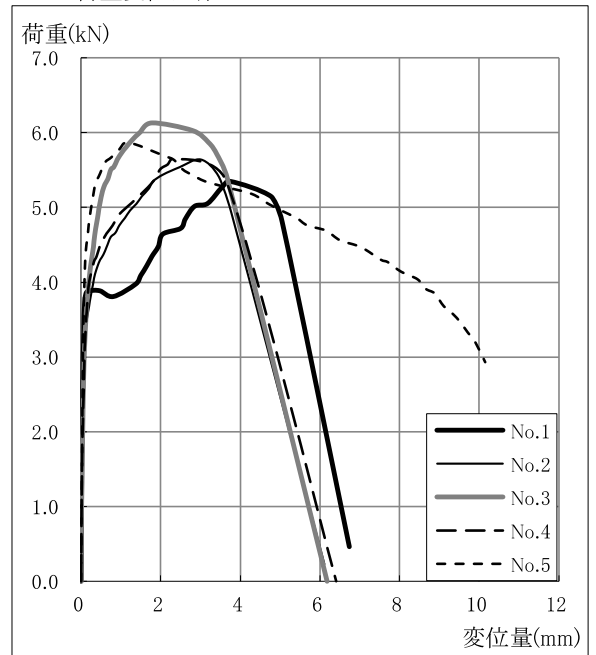

6. 試験装置



- 油圧シリンダ ENERPAC RCH202
- 油圧ポンプ ENERPAC P39
- ロードセル アブライドパワージャパン(株) LCX-50kN(定格50kN)
- リニアゲージセンサー(変位計) 日本特殊測器(株) GS1000(定格100mm)
- デジタルゲージカウンター DG2310
- デジタルインジケータ (株)小野測器 F360
- メモリハイロガー ユニパルス(株) LR8431
- 日置電機(株)

アンカーボルト試験成績書
ハイアンカー:Yタイプ
Y660



1. 試験日 2018年11月26日
2. 試験者 サンライズ工業株式会社
3. 試験の種類 静的せん断試験 (JCAA [(一社)日本建築あと施工アンカー協会] 試験方法に準拠)
4. 試供体

4-1. アンカーボルト

単位:mm

品名	直径	全長	頭部外径	穿孔径	埋込深さ	材質
Y660	6.0	60.0	φ12	6.4	25.0	スチール

4-2. コンクリート

種類	設計 圧縮強度
普通 コンクリート	18 N/mm ²

5. 試験結果


5-1. 総括表

試料 No.	1	2	3	4	5
最大せん断荷重 (kN)	9.41	8.92	8.39	7.92	8.83
(kgf)	(960)	(910)	(856)	(808)	(901)
最大荷重時変位 (mm)	5.27	4.33	4.35	3.25	4.67
打撃回数 (回)	2	2	2	2	2
ハンマーの大きさ	1.0 ポンド				
破壊モード	コンクリート破壊	コンクリート破壊	コンクリート破壊	コンクリート破壊	コンクリート破壊


5-2. 荷重変位表

荷重 (kN)	変位量(mm)				
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
2.00	0.16	0.37	0.23	0.33	0.30
4.00	0.40	0.76	0.59	0.70	0.67
6.00	0.80	1.36	1.21	1.19	1.23
8.00	1.63	2.50	2.89		2.39
MAX	5.27 (9.41kN)	4.33 (8.92kN)	4.35 (8.39kN)	3.25 (7.92kN)	4.67 (8.83kN)
平均最大せん断荷重:	8.69kN		(887.1kgf)		


5-3. 荷重変位曲線

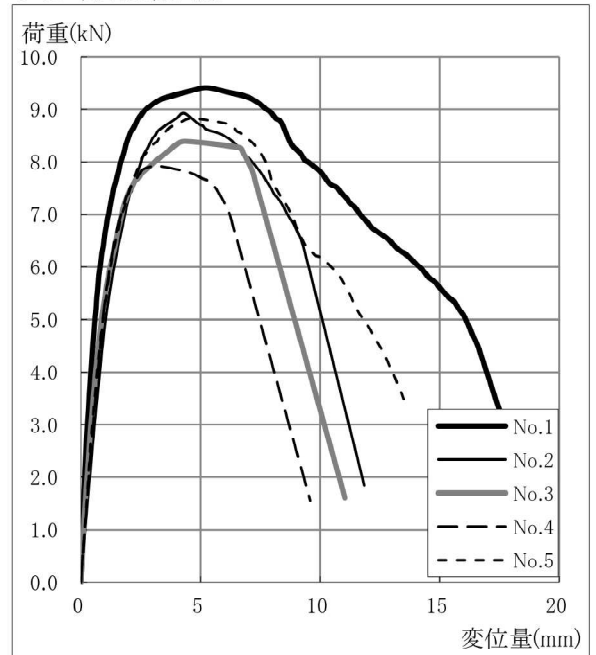

6. 試験装置

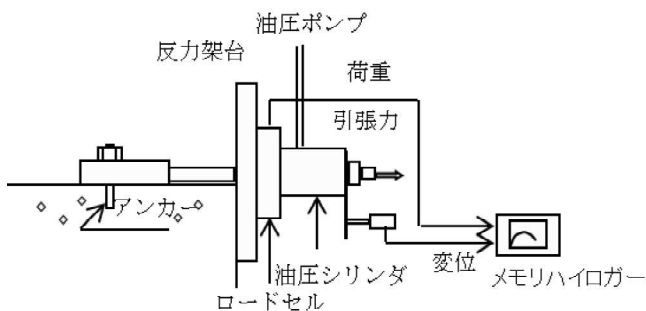

- 油圧シリンダ ENERPAC RCH202
- 油圧ポンプ ENERPAC P39
- ロードセル アブライドパワージャパン(株)
- リニアゲージセンサー(変位計) LCX-50kN(定格50kN)
- デジタルゲージカウンター 日本特殊測器(株)
- デジタルインジケーター GS1000(定格100mm)
- メモリハイロガー DG2310
- 油圧ポンプ (株)小野測器
- ロードセル F360
- デジタルインジケーター ユニパルス(株)
- メモリハイロガー LR8431
- 油圧ポンプ 口置電機(株)

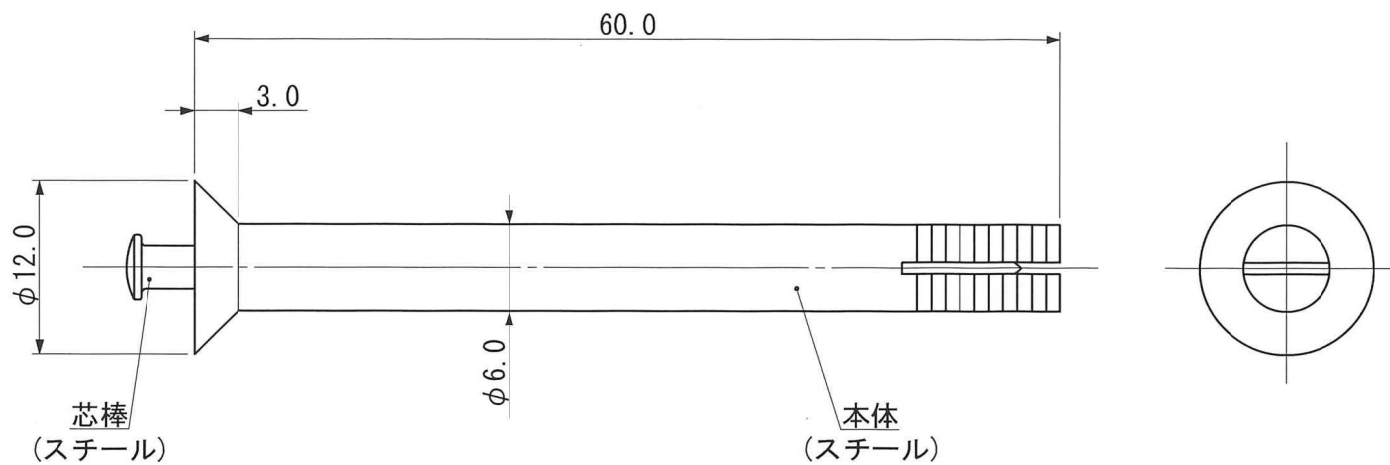

出図
2021/4/2
サンライズ工業(株)

電気亜鉛めっきクロメート処理

品名	ハイアンカーYタイプ Y660		
作成日	2021年3月31日	図番	承-Y660
尺度	2/1	承認	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-right: 5px;">田中</div> <div style="margin-right: 5px;">製図</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">細田</div> </div>
サンライズ工業株式会社			